



USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Identité de la machine

3875

Composant

Moteur diesel

Fluid

PETRO CANADA DURON SHP 10W30 (--- LTR)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Veuillez préciser la marque et le modèle du composant lors du prochain échantillon.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0083900	PC0073267	PC0065863
Date d'échant.		Client Info		05 Dec 2023	30 Jun 2023	10 Jan 2023
Âge d la Machine	hrs	Client Info		420974	367958	320444
Âge de l'huile	hrs	Client Info		53016	40000	61794
Âge du filtre	hrs	Client Info		53016	40000	61794
Huile changée		Client Info		Changed	Changed	Changed
Filtre changé		Client Info		Changed	Changed	Changed
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	21	27	22
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	1	2	2
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	0	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	0	<1	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	13	20	22
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	0	<1	0
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	6	7	13
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<1	<1	<1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	VLITE	---	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	NONE

CONTAMINATION












Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	4	5	6
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	8	22	17
Essence		WC Method	>5	<1.0	<1.0	<1.0
L'eau		WC Method	>0.2	NEG	NEG	NEG
Glycol	%	ASTM D7922*		0.0	NEG	0.0
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0.6	0.6	0.5
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	8.8	9.2	9.2
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	21.6	22.2	23.3
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		2	5	3
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	2	1	2	1
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	50	61	61	61
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	950	994	1018	994
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	1050	1120	1101	1161
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	995	1002	1058	1052
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1180	1217	1235	1230
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	2600	2348	2218	2261
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	17.5	18.3	18.2
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	80.1	78.7	78.2	78.1
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	12.00	11.7	11.7	11.5
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	144	141	142	139

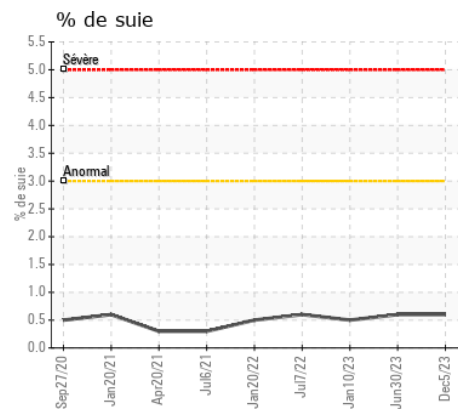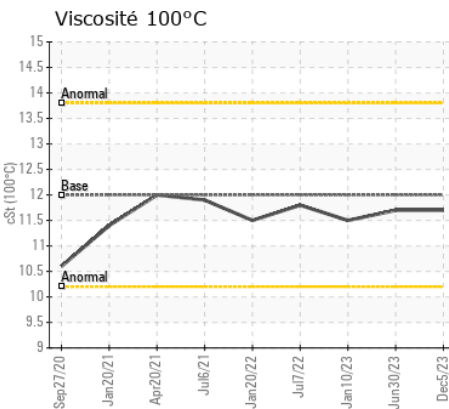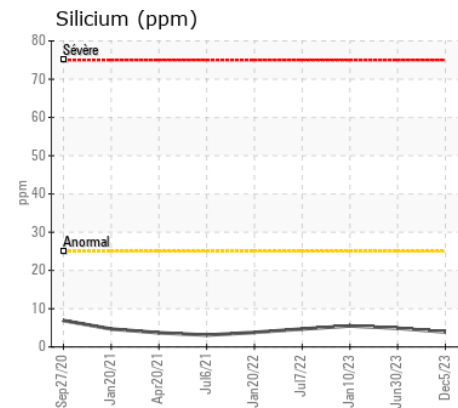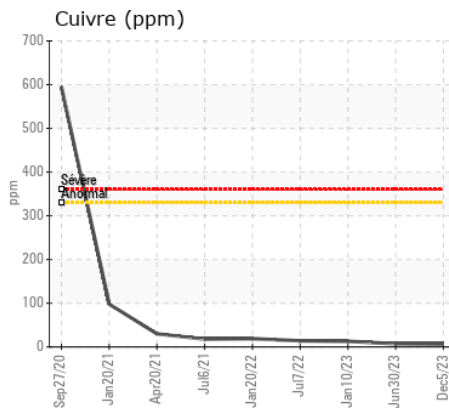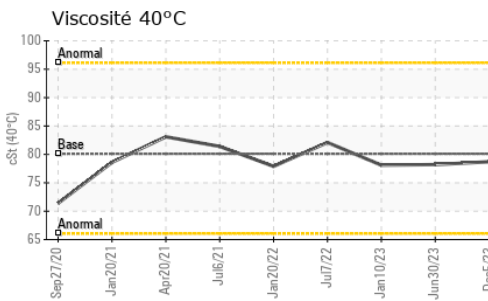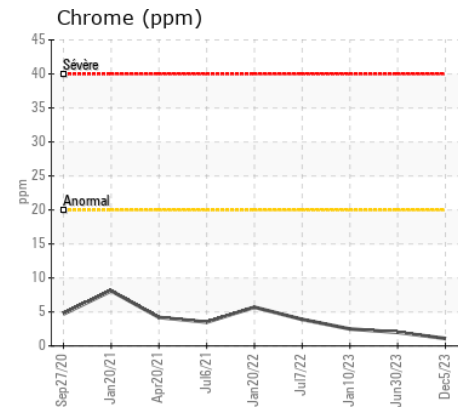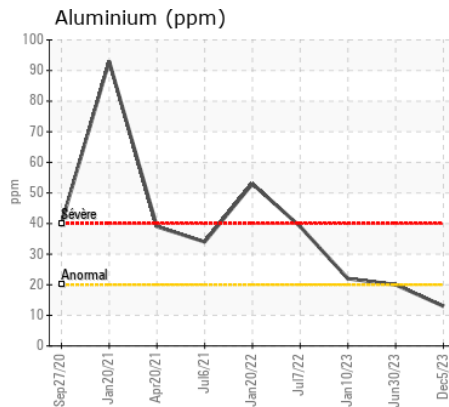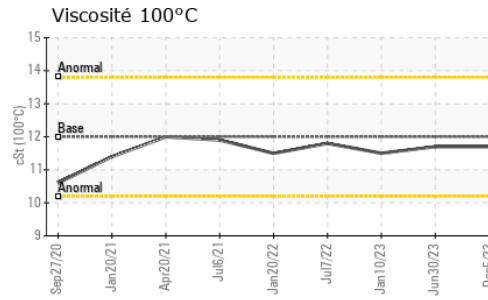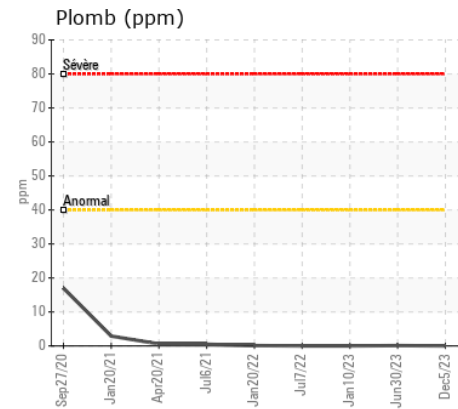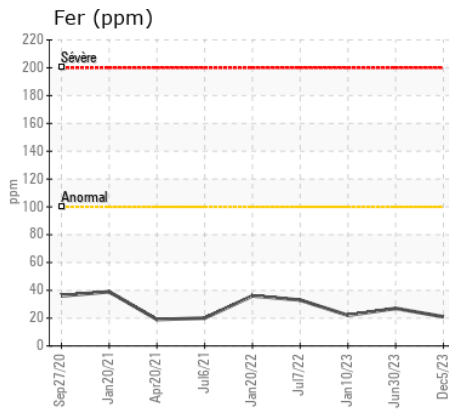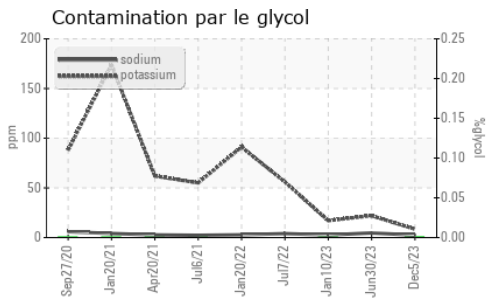

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0083900 **Reçu** : 17 Jan 2024
N° de laboratoire : 02609259 **Diagnostiqué** : 18 Jan 2024
Numéro unique : 5710345 **Diagnostiqueur** : Wes Davis
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: Glycol, KV40, VI, Visual)

LOCATION BROSSARD INC
 2190 HYMUS
 DORVAL, QC
 CA H9P 1J7
 Contact: Shawn Lamoureux
 slamoureux@brossard.com

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.