



RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Identité de la machine

447

Composant

Moteur diesel

Fluid

PETRO CANADA DURON SHP 10W30 (38 LTR)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		WC0906587	WC0805600	WC0776077
Date d'échant.		Client Info		09 Feb 2024	24 Jul 2023	17 Feb 2023
Âge d la Machine	kms	Client Info		581374	533870	496239
Âge de l'huile	kms	Client Info		47504	37631	52259
Âge du filtre	kms	Client Info		47504	37631	52259
Huile changée		Client Info		Changed	Changed	Changed
Filtre changé		Client Info		Changed	Changed	Changed
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>65	41	30	37
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	2	2	2
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>3	<1	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	<1	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>35	20	11	16
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	0	0
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>180	4	4	6
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>8	0	<1	<1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0

CONTAMINATION











Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>15	10	8	11
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	5	2	4
Essence		WC Method	>3.0	<1.0	<1.0	<1.0
L'eau		WC Method	>0.2	NEG	NEG	NEG
Glycol		WC Method		NEG	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0.6	0.5	0.6
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	12.0	11.6	12.6
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	26.0	25.4	28.1
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

Le résultat pour le BN indique que la réserve d'alcalinité est acceptable pour l'huile. L'état de l'huile permet d'en prolonger l'utilisation.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		21	9	12
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	2	12	12	13
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	50	62	61	63
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	950	1130	1147	1170
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	1050	908	890	982
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	995	1028	1072	1130
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1180	1246	1239	1321
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	2600	2770	2552	2713
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	24.5	23.5	25.4
Indice d'alcalinité	mg KOH/g	ASTM D2896*		7.52	7.11	6.29
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	12.00	12.4	12.2	12.4

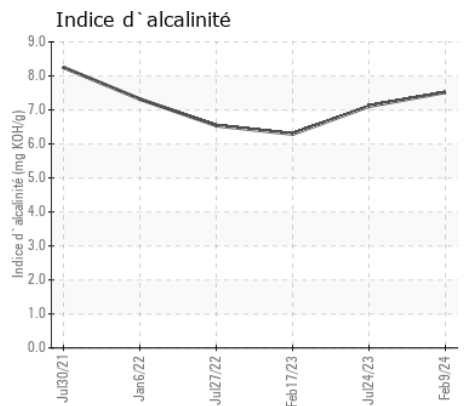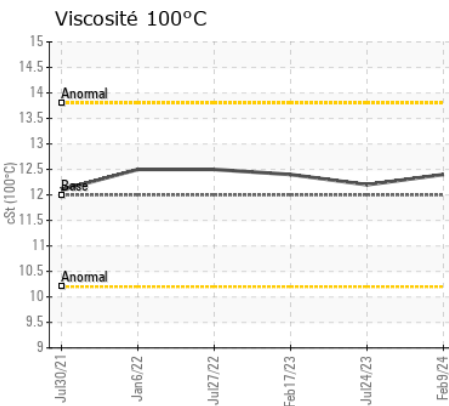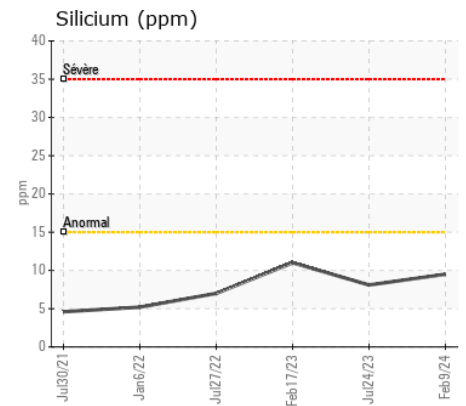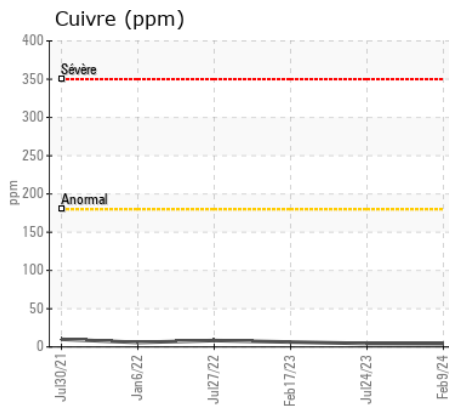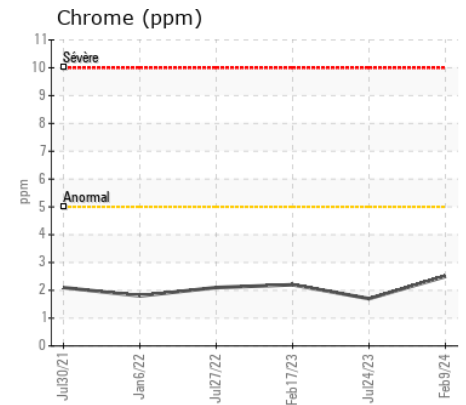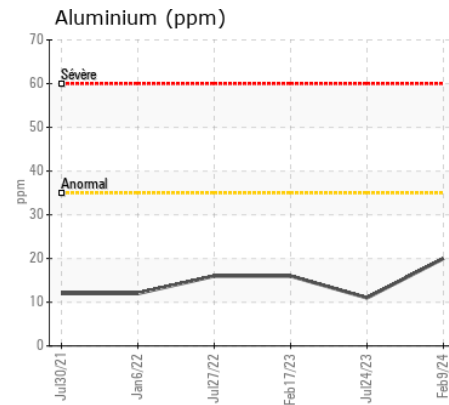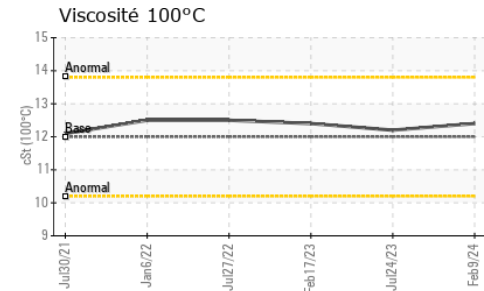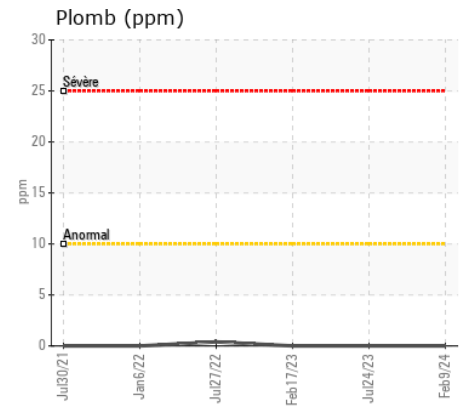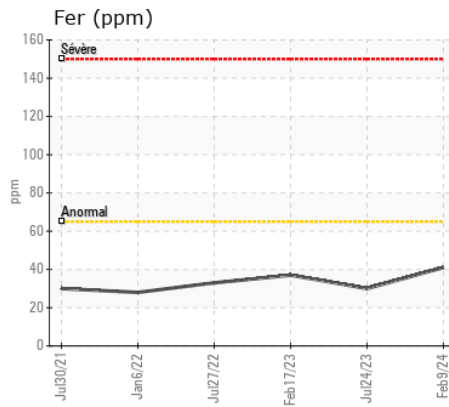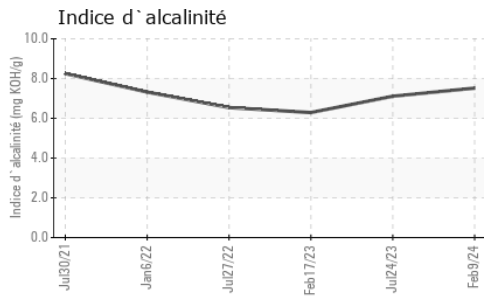

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9

N° d'échantillon : WC0906587

N° de laboratoire : 02622237

Numéro unique : 5747356

Analyse : MOB 2

Reçu : 15 Mar 2024

Tested : 15 Mar 2024

Diagnostiqué : 15 Mar 2024 - Wes Davis

Levis - Transport Laberge

3200 rue de l'etchemin

Levis, QC

CA G6W 7X6

Contact: Stephane Godbout

aviseur@transportlaberge.com

T: (450)347-4336

F:

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.