



Identité de la machine
JOHN DEERE 772G 10743
 Composant
Planétaire Centre-droit
 Fluid
PETRO CANADA DURATRAN (--- GAL)

RECOMMANDATION

Confirmez la source du lubrifiant utilisé pour l'appoint/remplissage.
 Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0073761	---	---
Date d'échant.		Client Info		03 May 2024	---	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		7817	---	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		7817	---	---
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	---	---
Huile changée		Client Info		Changed	---	---
Filtre changé		Client Info		Not Changed	---	---
Statut de l'échant.				ATTENTION	---	---

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

PQ		ASTM D8184*		158	---	---
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>500	462	---	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>10	3	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	---	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<1	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	4	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>25	3	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>75	33	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	2	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	VLITE	---	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	VLITE	---	---

CONTAMINATION














Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>75	61	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	---	---
L'eau		WC Method	>0.2	NEG	---	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	---	---

ÉTAT DU FLUIDE

Les niveaux d'additifs indiquent l'ajout d'une autre marque ou d'un autre type d'huile. Le AN est acceptable pour ce fluide. L'état de l'huile permet d'en prolonger l'utilisation.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		12	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	110	27	---	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0.0	<1	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	0.0	1	---	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	1	4	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	13	64	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	3610	1097	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1192	1432	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1455	378	---	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	2641	14048	---	---
Indice d'acidité	mg KOH/g	ASTM D974*	1.6	2.45	---	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	55.14	64.9	---	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	9.38	10.8	---	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	153	157	---	---

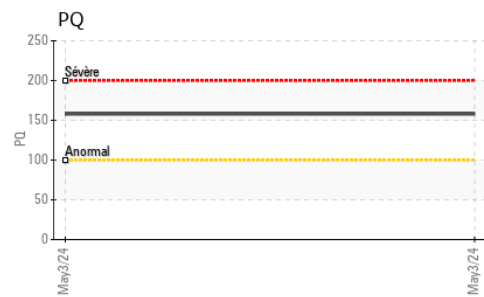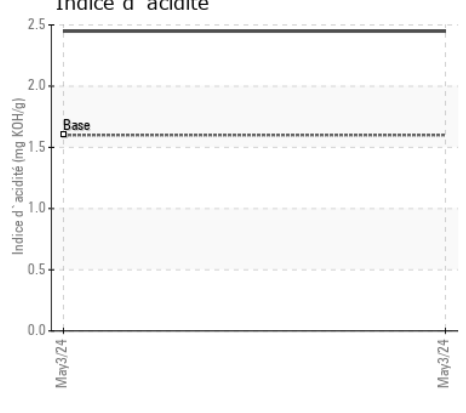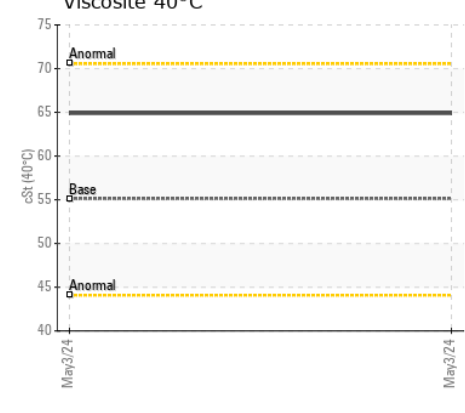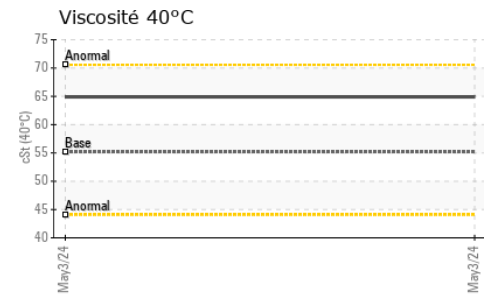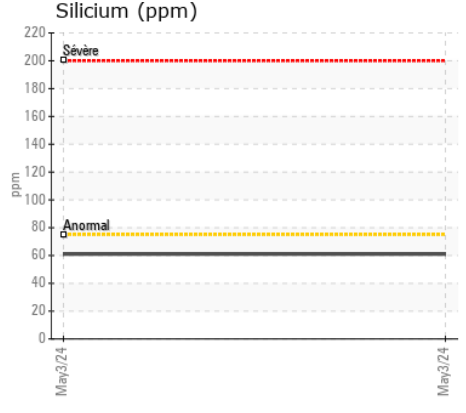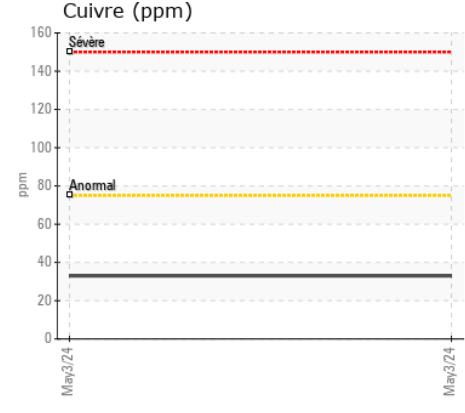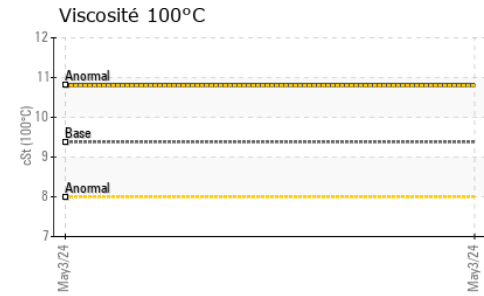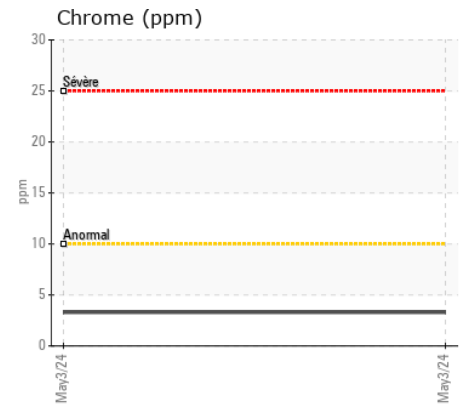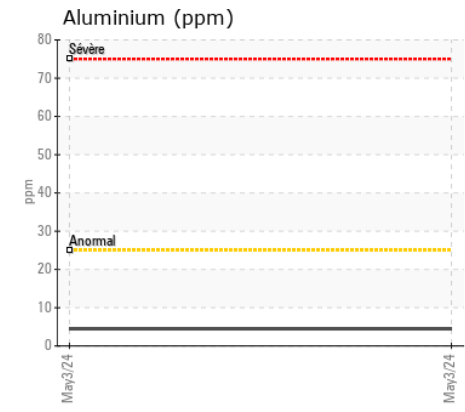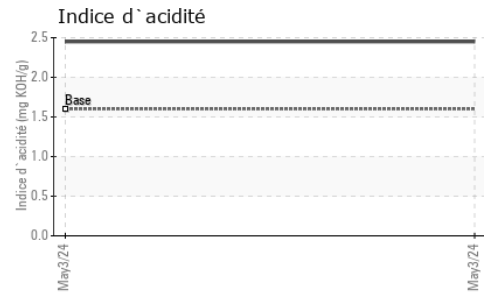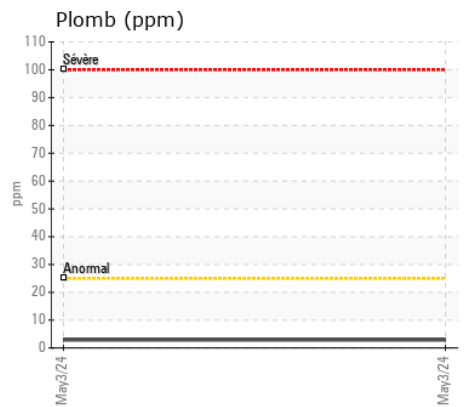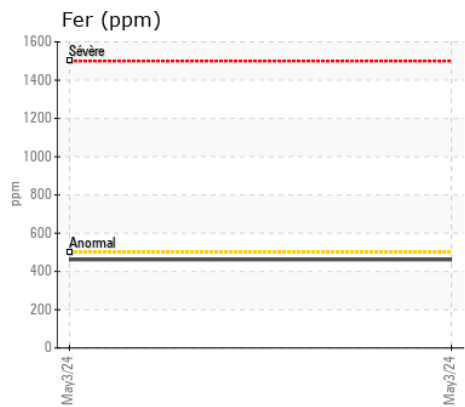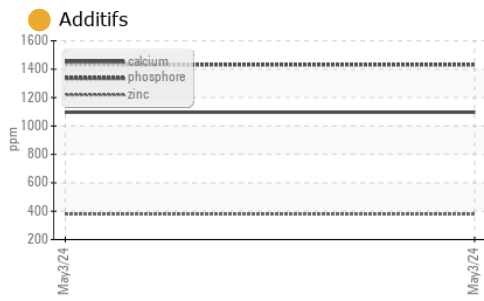

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0073761 **Reçu** : 31 May 2024
N° de laboratoire : 02639200 **Tested** : 03 Jun 2024
Numéro unique : 5788362 **Diagnostic** : 03 Jun 2024 - Kevin Marson
Analyse : MOB 2 (Additional Tests: KV100, PQ, TAN Man, VI)

VILLE DE QUEBEC
 52 Rue Marie de l'Incarnation
 QUEBEC CITY, QC
 CA G1N 3E9
 Contact: Rejean Fournier
 rejean-a.fournier@ville.quebec.qc.ca
 T: (418)641-6411
 F: (418)641-6734

Pour discuter cetter rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.